



مطالعه پالتروژن گرمانرم برای تولید محصول لوله‌ای با استفاده از پیش‌آغشته‌ها

مهرداد توتوچی^۱، محمد گلزار^{۲*}، امیرحسین بهروش^۲

۱- کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۲- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

* تهران، صندوق پستی ۱۴۳-۱۴۱۱۵، m.golzar@modares.ac.ir

چکیده

پالتروژن یک فرآیند تولید پیوسته برای ساخت قطعات کامپوزیتی تقویت شده با الیاف ممتدا و با مقاطع ثابت است. این فرآیند معمولاً برای ساخت کامپوزیت‌های با پایه پلیمری گرماستخت به کار می‌رود. در سال‌های اخیر پالتروژن گرمانرم نیز توسعه یافته و سهم بالایی از قطعات پالتروژن شده را به خود اختصاص داده‌اند. ویژگی گرمانرم‌های پالتروژن شده، چفرمگی و ضربه‌پذیری بالا، قابلیت بازیافت، استحکام کششی بالا به دلیل استفاده از الیاف ممتدا و مقاومت خمشی بالا می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی پارامترها و انتخاب مقادیر مناسب پارامترها برای طراحی و ساخت قالب پالتروژن برای تولید پروفیل لوله‌ای پالتروژن شده کامپوزیتی و دستیابی به محصولی پیوسته، با ویژگی‌هایی همچون صاف سطح قابل قبول، هندسه یکواخت، آخشtagی مناسب الیاف تقویت‌کننده و زمینه پلیمری می‌باشد. بدین منظور ابتدا پیش‌آغشته‌های مفتولی از الیاف پیوسته شیشه و پلی‌اتیلن با چگالی بالا با شرایط مختلف تولید شده است. کسر حجمی الیاف، کسر حجمی حباب اندازه‌گیری شده و عکس‌های میکروسکوپی برای بررسی کیفی آخشtagی تهیه شده‌اند. در نهایت با انتخاب بهترین پیش‌آغشته، پروفیل لوله‌ای به کمک قالب طراحی شده خاص که امکان تولید لوله با پیش‌آغشته‌های مفتولی را فراهم می‌کند، تولید شده است. همچنین از نمونه‌های تولید شده آزمایش مکانیکی خمش سه نقطه‌ای نیز گرفته شد.

اطلاعات مقاله

دریافت: آبان ۹۳

پذیرش: اسفند ۹۳

کلیدواژه‌گان:

پالتروژن

قالب پالتروژن گرمانرم

آغشtagی

پیش‌آغشته‌ها

Investigation of thermoplastic pultrusion for tubular product production using preangs

Mehrdad Tutunchi, Mohammad Golzar*, Amir Hossein Behravesh

Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

* P.O.B. 14115-143, Tehran, Iran, m.golzar@modares.ac.ir

Keywords

Pultrusion
Thermoplastic pultrusion die
Impregnation
Preangs

Abstract

Pultrusion is the continues process for production of composite constant cross section profiles that reinforced by continues unidirectional fibers or fabrics. Usually this process is used for production of thermoplastic composites. Recently pultruded thermoplastic composites are considered. Pultruded Thermoplastic composites are considered because high resistance to impact, high tensile strength, Recyclability and high strength of bending. Objective of this paper is the investigation of production parameters and determine of these Parameter values to die design and production of tubular pultruded composite and achieving to valid product with Acceptable surface roughness, uniform geometry and good impregnation between thermoplastic resin and glass fiber. For this purpose, first wire preangs has been produced from Glass fiber continuous roving and high density polyethylene (HDPE) granules in deferent production parameters. Volume fraction of voids and glass contents measured in each preangs and impregnation was investigated from microscopic photos qualitatively. Finally, choosing the best preangs, tubular profile produced using pultrusion die that designed specifically to help production of tubular profile from Prepared preangs. Also, the three point bending mechanical test was performed from the samples produced.

۱- مقدمه کننده افزایش داد. با الیاف پیوسته و بلند تقویت کننده اثر این خواص، قویتر

و زیادتر می‌شود [۸-۵]. در فرایند پالتروژن گرمانرم، الیاف آمیخته شده^۱

در طول دهه‌های گذشته گرمانرم‌های تقویت شده با الیاف پیوسته و بلند

شناخته شده است [۱-۴]. خواص کششی و ضربه را می‌توان با الیاف تقویت


1. Commingled

Please cite this article using:

Tutunchi, M., Golzar, M. and Behravesh, A. H., "Investigation of Thermoplastic Pultrusion for Tubular Product Production Using Preangs" Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 2, No. 1, pp. 23-32, 2015.


برای ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده نمایید:

الیاف و زمینه پلیمری شده و این عمل باعث بالا رفتن سرعت جريان، u ، و نفوذ پلیمر در الیاف می‌شود.

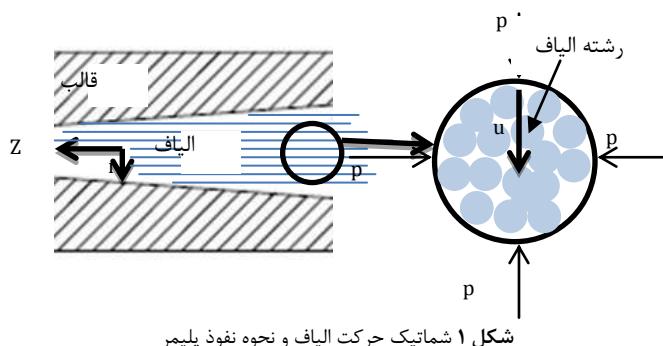


عوامل موثر بر آغشته‌سازی مناسب الیاف پیوسته با مذاب گرمانرم به عواملی چون، کسر حجمی حباب، قطر رشته‌ها و جهت‌گیری الیاف، رفتار رتلولوژیکی سیال و نیروها و فشارهای واردہ به سیال و الیاف پیوسته وابسته می‌باشد [۱۶].

یک راه آغشته‌سازی خوب برای دسته الیاف پیوسته به کمک پین شناخته شده است [۸-۵]. با توجه به شکل ۲ نیروهای اصطکاک یا پیش کشش واردہ بر روینگ، موجب ایجاد تنفس نرمال در پین شده، و همین مساله باعث جريان یافتن مذاب بین روینگ و پین می‌شود که دارای اثر مشبت بر روی آغشته‌سازی می‌باشد [۱۸، ۸، ۷].

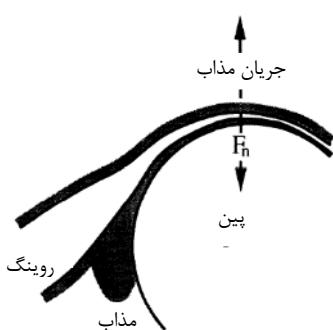

شماتیک قالب استفاده شده برای آغشته کردن پیش‌آغشته‌ها در شکل ۳ نشان داده شده است.

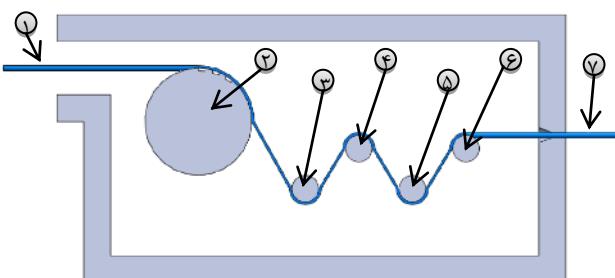

پیش‌آغشته گرمانرم از میان قالب کشیده می‌شود تا محصول نهایی به دست آید [۱۲-۹].

قالب، قلب فرایند پالتروژن محسوب می‌شود. اعمال حرارت و فشار در قالب موجب شکل گیری قطعه می‌گردد [۱۳]. فرایند پالتروژن گرمانرم شبیه پالتروژن گرماستخ می‌باشد. مهمترین تفاوت آشکار میان رزین گرماستخ و گرمانرم در این نکته نهفته است که اولی واکنش شیمیایی دارد، ولی در دومی فرآیند ذوب و کریستالیزه شدن صورت می‌گیرد و فرآیند تمها با گرما و فشار و به سرعت انجام می‌شود [۱۲-۹].

در فرایند پالتروژن گرمانرم، طول قالب بر عکس گرماستخ خیلی کمتر است، چرا که زمان تولید قطعه در این فرایند کوتاهتر می‌باشد [۱۴، ۱۵]. در طراحی قالب‌های گرماستخ قسمت‌های مخروطی معمولاً ۲ تا ۵ درصد طول کل قالب است، در حالی که در مواد گرمانرم طول قسمت مخروطی به خاطر اینکه مواد بتوانند به تراکم و تثبیت لازم برستند بیشتر است، چرا که عمل چسبیدن پیش‌آغشته‌ها با رسیدن ماده به مقطع مخروط قالب شروع شده و تا هنگامی که محصول از قالب خارج شود عمل به هم پیوستن و شکل گیری محصول ادامه پیدا می‌کند [۱۴].

در این تحقیق، به بررسی عوامل موثر بر طراحی مناسب قالب پالتروژنی، ساخت پیش‌آغشته‌های الیاف شیشه و پلیمر گرمانرم و نیز استفاده از چالش‌های پیش روی فرایند پالتروژن گرمانرم، آغشته‌گی پایین الیاف به واسطه بالا بودن گرانزوی^۱ مواد گرمانرم می‌باشد. برای حل این مشکل ابتدا الیاف شیشه در فرایند جداگانه‌ای با زمینه پلیمری آغشته شده و یک محصول پیش‌آغشته با قطر کم تولید می‌شود و سپس، از پیش‌آغشته‌های گرمانرم تولید شده برای ساخت محصول لوله‌ای به کمک قالب پالتروژن استفاده شد. بنابراین مقاله در دو قسمت، شامل: ۱) ساخت پیش‌آغشته‌ها و ۲) پارامترهای مهم در طراحی قالب پالتروژن لوله‌ای و اثر آنها بر روی محصول تولیدی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱- تولید محصول پیش‌آغشته

آغشته‌سازی می‌تواند به عنوان عبور جريان مایع از طریق یک ساختار متخلخل در نظر گرفته شود. سرعت جريان، u ، با قانون دارسی داده می‌شود (رابطه ۱) [۷].

$$u = \frac{dZ}{dt} = \frac{K dP}{\eta dZ} \quad (1)$$

در رابطه ۱، k ضریب نفوذ پذیری روینگ، η مقدار گرانزوی^۱، dP/dZ تغییر فشار در طول Z است. ضریب نفوذ پذیری تابعی از قطر الیاف، کسر حجمی الیاف و جهت جريان است که می‌توان از معادله کارمن-کازنی^۲ محاسبه کرد (رابطه ۲) [۷].

$$K_{ii} = \frac{r_f^2}{4k_{ii}} \frac{(1 - V_f)^3}{V_f^2} \quad (2)$$

در این رابطه r_f شعاع الیاف، V_f کسر حجمی الیاف، K_{XX} ثابت کارمن-کازنی در جهت طولی و K_{ZZ} در جهت شعاعی است [۷]. شکل ۱ شماتیکی از حرکت الیاف درون قالب و نحوه نفوذ پلیمر در قالب را نشان می‌دهد. جهت حرکت الیاف در این شکل در راستای z ، u ، نفوذ و فشار در راستای z ، r ، می‌باشد. حرکت در راستای z ، u ، باعث فشارهای واردہ، P ، از طرف قالب به

1. Viscosity

2. Carman - Kozeny

اندازه‌گیری حباب طبق استاندارد ASTM D2734 محاسبه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش‌های گرفته شده، آزمایش شماره ۱۰ بهترین آزمایش از نظر درصد حجمی حباب انتخاب و برای تولید محصول لوله‌ای شکل استفاده شد.


جدول ۱ آزمایش‌های انجام شده و درصد حجمی حباب محاسبه شده

V _v (%)	خنک کننده	سرعت کشش (mm/s)	دماهی قالب (°C)	شماره نمونه
۸,۵۱ ± ۰,۰۱	ندارد	۵,۰۲	۱۶۰	۱
۱۵,۲۹ ± ۰,۰۱	دارد	۵,۰۲	۱۶۰	۲
۸,۱۷ ± ۰,۰۵	ندارد	۱۰,۰۵	۱۶۰	۳
۱۲,۰۵ ± ۰,۰۷	دارد	۱۰,۰۵	۱۶۰	۴
۴,۸۶ ± ۰,۰۴	ندارد	۵,۰۲	۱۷۵	۵
۲۰,۱۲ ± ۰,۰۴	دارد	۵,۰۲	۱۷۵	۶
۶,۹ ± ۰,۰۷	ندارد	۱۰,۰۵	۱۷۵	۷
۱۷,۲۵ ± ۰,۰۱	دارد	۱۰,۰۵	۱۷۵	۸
۱۰,۱۱ ± ۰,۰۹	ندارد	۵,۰۲	۱۹۰	۹
۱,۷۷ ± ۰,۰۲	دارد	۵,۰۲	۱۹۰	۱۰
۱۹,۲۱ ± ۰,۱۷	ندارد	۱۰,۰۵	۱۹۰	۱۱
۱۶,۶۵ ± ۰,۰۶	دارد	۱۰,۰۵	۱۹۰	۱۲

در این آزمایش، دمای قالب ۱۹۰ درجه سانتیگراد و سرعت کششی ۵,۰۲ میلیمتر بر ثانیه در حالت استفاده از دمنده برای خنک کاری می‌باشد. یعنی بیشترین دمای انتخابی با کمترین سرعت کششی منجر به تولید محصولی با کمترین درصد حجمی حباب شد. افزایش دما باعث کاهش گرانزوی مذاب می‌شود که این موضوع با توجه به حداقل سرعت استفاده شده، منجر به نفوذ بیشتر زمینه پلیمری و آغشته‌ی بھر و حباب کمتر در محصول تولیدی می‌شود. این موضوع در گزارش‌های قبلی [۸, ۱۸, ۲۱] برای محصول پیش‌آغشته گزارش شده بود، و در اینجا نیز مشاهدات مشابهی به دست آمد.

علاوه از محاسبه درصد حجمی حباب، عکس‌های میکروسکوپی نیز برای بررسی آغشته‌ی و نحوه پراکندگی الیاف داخل زمینه تهیه شد. عکس میکروسکوپی آزمایش شماره ۳ و ۱۰ در حالت مقایسه‌ای، در شکل ۵ نشان داده شده است. از نظر پخش شدگی الیاف، هر چقدر محصول آغشته شده دارای پراکندگی یکسان بین رشته‌های الیاف باشد بر روی خواص مکانیکی محصول نهایی تاثیر مثبت و مستقیم دارد. چرا که محصول دارای زمینه کافی و فصل مشترک مناسب با رشته‌های الیاف خواهد شد. در این شکل الیاف و زمینه در هر نمونه نشان داده شده است. همچنان که از تصویر نیز مشخص است، نمونه شماره ۱۰ نسبت به شماره ۳ دارای توزیع خوب الیاف و همچنین نفوذ پلیمر داخل توده الیاف را نشان می‌دهد. همچنین درصد حجمی الیاف برای نمونه‌های پیش‌آغشته در حدود ۴۰ درصد محاسبه شد.

محل ورود مذاب در شکل ۳ از روی شیارهای موجود در روی پین بزرگ (پین شماره ۲) است که دارای سه شیار می‌باشد. الیاف بعد از ورود به قالب، ابتدا با پین بزرگ برخورد می‌کند و پس از آن از روی چهار پین (۴, ۳, ۶ و ۵) به قطر ۱۰ میلیمتر که به صورت یک در میان نسبت به هم قرار دارند عبور می‌کند و سپس از قسمت اصلی قالب به قطر ۲ میلیمتر که اندازه کننده اصلی پیش‌آغشته می‌باشد عبور کرده و خارج می‌شود. در شکل ۴ همه اجزاء مربوط به تولید محصول پیش‌آغشته نشان داده شده است.

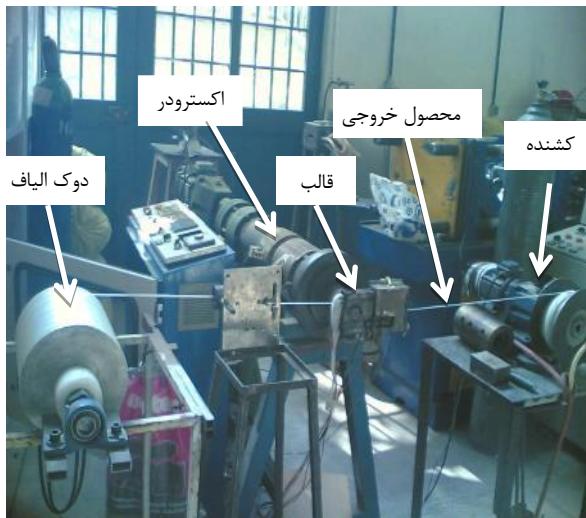

شکل ۴ اجزاء مربوط به تولید محصول پیش‌آغشته

۱-۲- مواد استفاده شده برای تولید پیش‌آغشته‌ها و آزمایش‌های انجام شده روی پیش‌آغشته‌ها

مواد استفاده شده در این تحقیق پلیاتیلن با چگالی بالا، گرید ۵۶۲۰ محصول شرکت پتروشیمی اراک با شاخص جریان مذاب $\frac{gr}{10min} = 13$ و الیاف شیشه ۲۴۰۰ تکس (گرم بر کیلومتر)، که هر دسته الیاف شامل ۴۲۰۰ رشته الیاف با قطر ۱۷ میکرون می‌باشد. پارامترهایی که بر حسب آنها آغشته‌سازی بررسی و اندازه‌گیری شده است عبارتند از:

-۱- دمای قالب

-۲- سرعت کشش الیاف روبینگ


-۳- استفاده و عدم استفاده از دمنده برای خنک کاری

برای بررسی آغشته‌سازی روش‌های مستقیم و غیر مستقیم توصیه شده است [۱۶]. در این تحقیق [۱۹] به دو روش مستقیم، یعنی درصد حجمی حباب و عکس‌های میکروسکوپی، آغشته‌ی پیش‌آغشته‌ها بررسی شده است. طراحی آزمایش به صورت همه حالت‌ها^۱ انجام شد. آزمایش‌ها با سه دمای قالب، دو سرعت کششی و در حالت وجود و عدم وجود خنک کاری، در ۱۲ حالت مختلف بررسی شدند (جدول ۱).

در این آزمایش‌ها هدف تولید محصولی با حداقل درصد حجمی حباب می‌باشد. درصد حجمی حباب یکی از عوامل مهم در آغشته‌ی مناسب الیاف می‌باشد. آغشته‌ی خوب محصول، در خواص مکانیکی تاثیر مستقیمی دارد. به طوری که با ۱ درصد حباب، خواص کامپوزیت ساخته شده ۲ تا ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند [۲۰].


1 . Melt flow index

2 . Full factorial

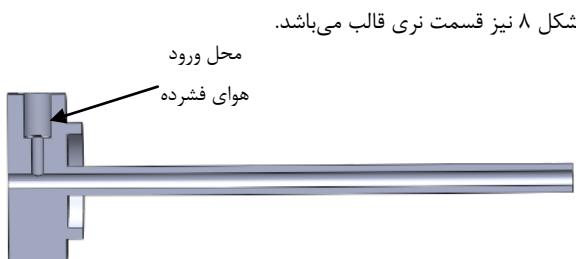

شکل ۸ بخش نری قالب [۲۱]


عمل اندازه کردن و خنک کاری داخل محصول هم‌چنانکه از شکل ۸ نیز مشخص است بعد از خروج محصول از قالب تا وقتی که تولید به صورت مستمر ادامه دارد، می‌باشد. یعنی بدین منظور می‌باشد که محصولی را که در حالت خمیری از قالب خارج می‌شود را به اندازه مورد نظر رسیده و خنک کاری کند. در شکل ۹ قالب مونتاژ شده به همراه اجزاء مربوط به آن نشان داده شده است.

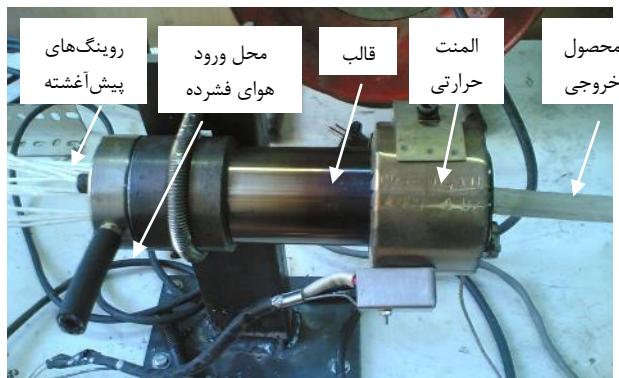


شکل ۹ قالب و اجزا مربوط به آن

۳- پارامترهای در نظر گرفته شده برای طراحی قالب و اثر آنها بر روی فرایند

برای تولید نمونه‌های لوله‌ای پارامترهای، دما، پیش‌گرم‌کردن محصول پیش‌آغشته، دمنده^۱، هوای فشرده و اضافه کردن فیلم پلیمری در نظر گرفته شده و بررسی شدند. شکل ۱۰ شماتیک اجزا استفاده شده برای تولید محصول لوله‌ای را نشان می‌دهد. همان‌طوری که از تصویر نیز مشخص می‌باشد، پیش‌آغشته‌ها از سمت چپ از قفسه پیش‌آغشته‌ها وارد می‌شوند و پس از عبور از محفظه پیش‌گرم به سمت قالب هدایت می‌شوند. در ابتدای قالب و با حرارت، مواد گرمانرم پیش‌آغشته‌ها ذوب و در انتهای قالب شکل لوله در اثر فشار و دما کامل می‌شود. پس از خروج از قالب نیز خنک کننده و در سمت راست نیز کشنده دیده می‌شود.

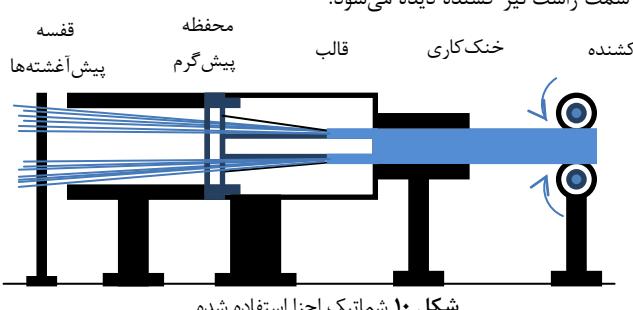


شکل ۱۰ شماتیک اجزا استفاده شده

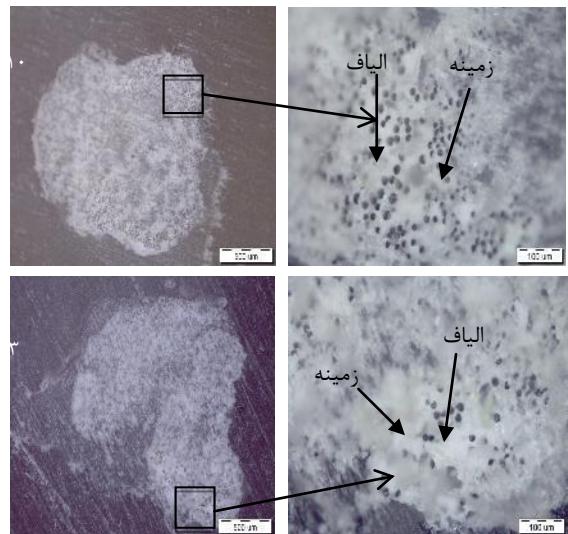

شکل ۵ مقایسه عکس‌های میکروسکوپی نمونه شماره ۳ و ۱۰ با بزرگنمایی ۵۰۰ و ۱۰۰ برابر


۴- قالب و طراحی آن برای محصول لوله‌ای
قالب پالتروژن، برای محصولی با هندسه لوله‌ای شکل، با قطر داخلی (d) ۱۰ میلیمتر و قطر خارجی (D) ۱۳ میلیمتر طراحی شد (شکل ۶).

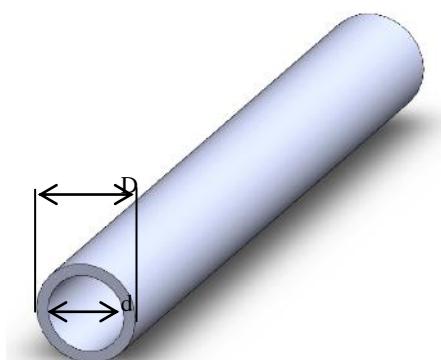

شکل ۶ محصول لوله‌ای شکل (D=13mm و d=10mm)

قالب‌های گرمانرم استفاده شده برای تولید محصولات پالتروژنی گرمانرم باید مخروطی بلندتر از لند قالب داشته، و همچنین با زاویه کم باشد. مخروط بلند و زاویه کم مخروط برای نفوذ بهتر روینگ‌های پیش‌آغشته و همچنین تشکیل فصل مشترک مناسب، در نظر گرفته می‌شود. برای طراحی قالب پالتروژن، طول مخروط در حدود ۴ برابر لند قالب و در حدود ۱۳۰ میلیمتر و زاویه مخروط نیز تقریباً ۴ درجه در نظر گرفته شد.

قالب در دو بخش مجزا، نری و مادگی طراحی شد. نری و مادگی در داخل هم قرار گرفتند و با پیچ و راهنمای موجود روی قالب نسبت به یکدیگر هم مرکز شدند. در شکل ۷ بخش مادگی قالب نشان داده شده است.

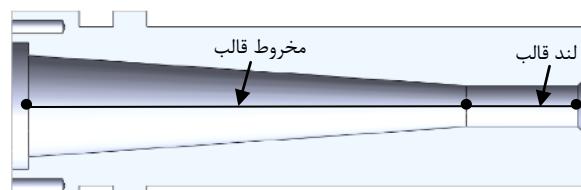

شکل ۷ بخش مادگی قالب [۲۱]

با اضافه کردن فیلم پلیمری به قالب چسبندگی الیاف بیشتر می‌شود، و همچنین باعث پرشدن فضاهای خالی قالب و افزایش کیفیت سطح نیز می‌شود. پس در نتیجه، اضافه کردن فیلم پلیمری به دلیل چسبیدن مناسب الیاف آغشته شده و ایجاد فصل مشترک مناسب بین زمینه و الیاف به عنوان نیاز در حین کار تشخیص داده شد، که تولید شده و مورد استفاده قرار گرفت (شکل ۱۱).

۲-۳- بررسی تاثیر پارامترهای در نظر گرفته شده بر روی محصول لوله‌ای برای نشان دادن استفاده مناسب از پارامترها، و اینکه هر کدام از پارامترهای در نظر گرفته شده برای طراحی مناسب قالب چه تاثیری روی محصول تولید شده کامپوزیتی داشت، در شکل ۱۲ سه تصویر (شکل ۱۲-الف، ب، ج) برای مقایسه کیفی و ظاهری در کنار هم می‌باشد.



شکل ۱۲ استفاده از (الف) دمنده و دمای 200°C ، (ب) دمنده، دمای 200°C پیش‌گرم (ج) دمنده، دمای 200°C ، پیش‌گرم و فیلم پلیمری

در شکل ۱۲-الف، محصول کامپوزیتی، با استفاده از دمنده و دمای 200°C درجه سانتیگراد ساخته شده است. همانطوری که مشخص است، محصول چسبندگی و فصل مشترک مناسبی ندارد، و دارای کیفیت سطح مناسبی نیز نمی‌باشد. در تصویر ۱۲-ب، با اضافه شدن پیش‌گرم به پارامترهای قبلی محصولی بهتر نسبت به مرحله قبل به دست آمد، ولی همچنان محصول دارای کیفیت و ظاهری قابل قبول نبود. در شکل ۱۲-ج، با در نظر گرفتن چهار پارامتر از پارامترهای انتخاب شده برای ساخت کامپوزیت لوله‌ای، محصولی مناسبتر با سطح مشترک و چسبندگی مناسب به دست آمد. ولی به علت عدم خنک‌کاری محصول از داخل حالت دفرمه شدن یا جمع شدن مشاهده می‌شد (شکل ۱۳). برای رفع این مشکل از هوای فشرده استفاده گردید، که از بخش نری قالب به داخل لوله تولیدی دمیده می‌شد.



شکل ۱۳ نمایش مقطع برش خورده محصول در حالت جمع شدگی

۱-۳- پارامترها


طبق رابطه ۱، بالا بودن دمای کاری موجب کاهش گرانزوی شده و در نتیجه زمینه پلیمری با سرعت نفوذ بیشتر و بهتر به داخل الیاف حرکت می‌کند. البته گرانزوی بیشتر نیاز به فشار بیشتری برای نفوذ زمینه به الیاف دارد. پلیمری که روی محصول پیش‌آغشته شده وجود دارد باید با حرارت دهی وارد قالب می‌شوند، دارای چسبندگی مناسب و فصل مشترک خوبی باشند. پیش‌گرم کردن پیش‌آغشته‌ها جزء الزامات مواد گرماترم می‌باشد. در غیر این صورت محصول تولیدی معیوب خواهد بود.

پس از شکل گیری محصول لوله‌ای در قالب پالتروژنی و هنگام خروج محصول کامپوزیتی با زمینه گرماترم از سیستم‌های خنک‌کاری مختلف استفاده می‌شود، که عبارتند از:

۱- خنک‌کاری توسط دمیدن هوا

۲- استفاده از آب با استفاده از کالیبراتور به صورت تماس غیر مستقیم

برای تولید محصول موردنظر از دمنده هوا برای خنک‌کاری بیرون محصول استفاده شد. در شکل ۱۱ فیلم پلیمری تولید شده و اضافه کردن فیلم پلیمری در قالب نشان داده است.

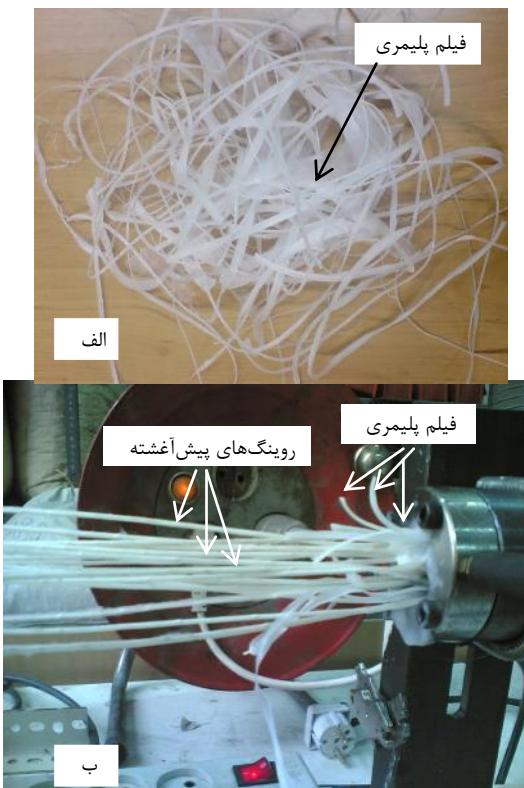

شکل ۱۱ الف: فیلم پلیمری تولید شده و ب: اضافه کردن فیلم پلیمری در قالب

هوای فشرده، یا مکش^۱ برای تولید محصولات لوله‌ای شکل یک نیاز میرم می‌باشد، چرا که عدم استفاده از هوای فشرده یا مکش، باعث جمع شدگی و تغییر شکل محصول می‌شود. در این تحقیق از هوای فشرده، به دو منظور، ۱) اندازه کردن قطر خارجی و ۲) خنک‌کاری قطر داخلی محصول استفاده گردید.

1 . Vacuum

محصول از داخل و خارج آن، موجب سفت و جامد شدن زمینه پلیمری تولیدی می‌شود که در حالت خمیری از قالب خارج می‌شود.


۴- آزمایش خمس سه نقطه‌ای

آزمایش خمس بر روی نمونه‌های تولید شده، انجام شد. در کل نمونه‌های ظاهری و هندسی مطابق با کیفیت مورد انتظار برای تولید نمونه‌ها بودند. برای مشخص شدن شماره نمونه از دو عدد و یک حرف انگلیسی استفاده شده است. مثلاً در نمونه ۱۸R۱، عدد ۱۸، نشان دهنده تعداد روینگ پیش‌آغشته استفاده شده، R، نشان دهنده روینگ و ۱ نشان دهنده شماره نمونه تولیدی در بین نمونه‌هایی است، که از ۱۸ روینگ پیش‌آغشته برای تولید محصول استفاده شده است. جدول ۲ نمونه‌های تولید شده و پارامترهای مورد ارزیابی را نشان می‌دهد. سرعت کششی برای همه نمونه‌های تولید شده ۳,۲ میلیمتر بر ثانیه می‌باشد. تفاوت نمونه‌های تولید شده در جدول ۲، در تعداد روینگ پیش‌آغشته استفاده شده، دمای نمونه و جابجایی هیتر می‌باشد.

جدول ۲ نمونه‌های لوله‌ای

فاصله هیتر از سر قالب (cm)		قالب	پلیمر	فیلم	کمپرسور	دمnde	پیش گرم	دماي قالب (°C)	شمارة نمونه
۶	۱,۵	(cm)	(cm)						
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	۲۰۰	۱۸R۱
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	۲۴۰	۱۸R۲
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	۲۰۰	۲۰R۱
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	۲۰۰	۲۰R۲
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	۲۴۰	۲۲R

آزمایش خمس سه نقطه‌ای مطابق استاندارد ASTM D790 روی نمونه‌ها انجام شد. فاصله بین دوفک برای انجام آزمایش ۱۵۰ میلیمتر و سرعت حرکت فک ۲ میلیمتر بر دقیقه در نظر گرفته شد. شکل ۱۶ تصویری از آزمایش خمس، نمونه ۲۰R۲ را نشان می‌دهد. حداکثر جابجایی در وسط این نمونه برابر با ۴۰ میلیمتر و حداقل نیروی قبل از شکست، ۱۸۰ نیوتن می‌باشد.

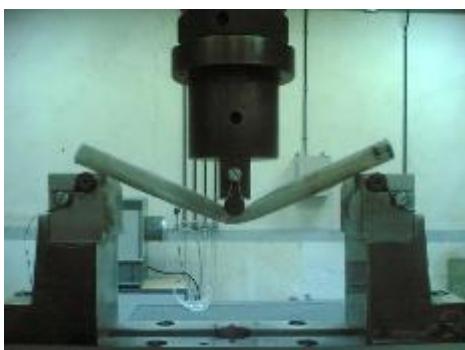


شکل ۱۶ نمونه ۲۰R۲ تحت آزمایش خمس

در شکل ۱۴ محصول سالم تولید شده از نظر ظاهري و هندسي ديده می‌شود که با توجه به پaramترهای دمنده، دمای ۲۰۰ درجه سانتيگراد، پيش‌گرم و فيلم پلیمری و هوای فشرده تهيه شده است. يعني محصولی است که با استفاده از همه پaramترهای در نظر گرفته شده برای طراحی قالب و ساخت محصول لوله‌ای در نظر گرفته شده بود، تهيه شد.



شکل ۱۴ محصول سالم تولید شده، (الف) نمای بالا (ب) نمای جانبی


برای درک بهتر تاثير استفاده از هوای محيط، دمنده و هوای فشرده، برای خنک‌کاري، در شکل ۱۵ با هم مقايسه شده‌اند. در شکل ۱۵-الف، خنک‌کاري محصول فقط با هوای محيط می‌باشد. همانطوری که از شکل ۱۵-الف نيز مشاهده می‌شود حالت جمع‌شدگی محصول کاملاً مشخص می‌باشد. برای خنک‌کاري و جبران اين نقص، از دمنده در قسمت خروجي قالب استفاده شد. در شکل ۱۵-ب، با اضافه شدن دمنده برای خنک‌کاري قطر خارجي محصول کمي بهبود پيدا کرد، اما برای خنک‌کاري محصول کافي نبود و محصول از نظر شکل ظاهري و هندسي هنوز چار مشکل بود. در شکل ۱۵-ج، علاوه از دمنده، از هوای فشرده نيز استفاده شد.

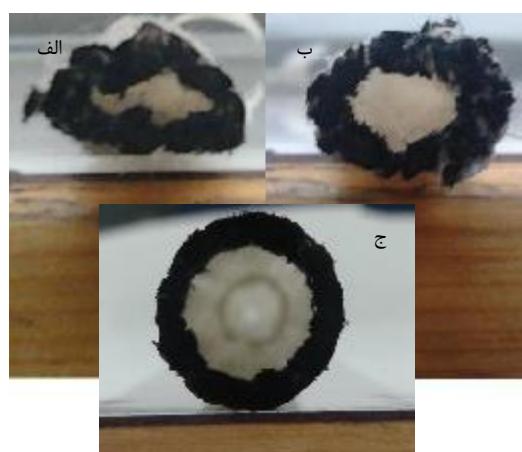


شکل ۱۵ مقایسه شکل‌ها (الف: هوای محيط، ب: هوای محيط و دمنده و ج: هوای محيط، دمنده و هوای فشرده)

با توجه به شکل ۱۵-ج، مشاهده شد که استفاده از دمنده و هوای فشرده باعث سالم تولید شدن محصول لوله‌ای می‌شود. زيرا خنک‌کاري

نیوتون و استحکام خمشی بر حسب مگاپاسکال نشان داده شده است. همچنانکه از نمودار مربوط به حداکثر نیروی خمشی (شکل ۱۸) و استحکام خمشی (شکل ۱۹) نیز مشخص است حداکثر نیروی قابل تحمل مربوط به نمونه ۲۲R می‌باشد. نیروی قابل تحمل این نمونه در حدود ۲۰۵ نیوتون و استحکام خمشی را که می‌تواند تحمل کند در حدود ۵۵ مگاپاسکال می‌باشد. این نمونه دارای بیشترین تعداد روینگ پیش‌آغشته استفاده شده و دمای قالب ۲۴۰ درجه سانتیگراد می‌باشد.

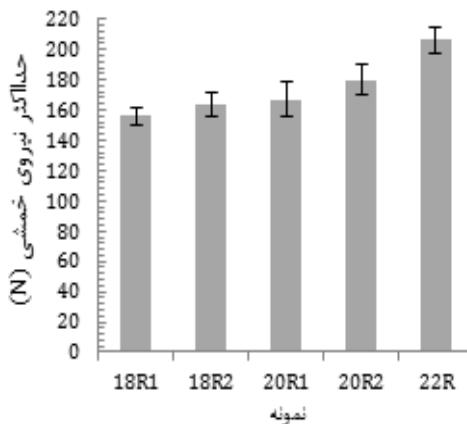

شکل ۱۸ نمودار مربوط به حداکثر نیروی خمشی

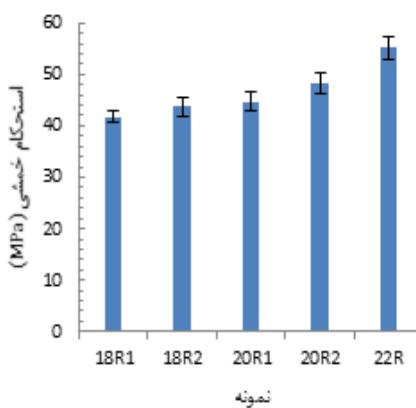


شکل ۱۹ نمودار مربوط به استحکام خمشی

نکته قابل بررسی در بین نمونه‌های تولید شده مربوط به نمونه ۱۸R1 و ۱۸R2 و همچنین نمونه‌های ۲۰R1 و ۲۰R2 می‌باشد. نقش پارامتر دما چه در پیش‌گرم کردن و چه در عملیات ساخت پیوسته محصول برای آغشته‌گی خوب و تشکیل فصل مشترک مناسب با توجه به نتایج به دست آمده از این نمونه‌ها ضروری و مهم می‌باشد.

تنها تفاوت نمونه‌های ۱۸R1 و ۱۸R2 ۱۸R2 اختلاف دمایی در حدود ۴۰ درجه سانتیگراد می‌باشد و سایر شرایط در تولید این دو نمونه کاملاً یکسان است. دما در نمونه‌های ۱۸R1 و ۱۸R2 به ترتیب ۲۰۰ و ۲۴۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. نمونه ۱۸R2، حداکثر نیروی خمشی و استحکام خمشی بیشتری را نسبت به ۱۸R1 تحمل کرده است. تفاوت حداکثر نیروی خمشی و استحکام خمشی به ترتیب در این نمونه‌ها، در حدود ۱۰ نیوتون و ۴ مگاپاسکال می‌باشد. شکل ۲۰ مربوط به حداکثر نیروی خمشی و شکل ۲۱ مربوط به استحکام خمشی نمونه‌های گرفته شده می‌باشد.

مکانیزم و نوع شکست در استفاده از الیاف پیوسته به این صورت می‌باشد که لایه‌های بالای تار خنثی در حالت فشاری، و لایه‌های زیر تار خنثی در حالت کششی می‌باشند. الیاف پیوسته برای تحمل بار کششی مناسب می‌باشند و در بار خمشی محصول دچار شکست می‌شود، که برای نمونه‌های مورد آزمایش نیز این امر صادق بود. یعنی روینگ‌های بالای تار خنثی محصول کامپوزیتی دچار شکست شدند. شکل ۱۷ نمودار نیرو- جابجایی نمونه‌های آزمایش گرفته شده می‌باشد.

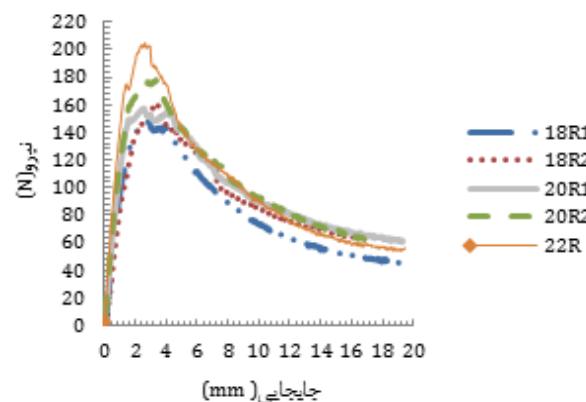

شکل ۱۷ نمودار نیرو- جابجایی نمونه‌های مورد آزمایش

همانطوری که از شکل ۱۷ نیز مشخص می‌باشد با افزایش تعداد روینگ مورد استفاده، محصول کامپوزیتی نیروی بیشتری را برای شکست متحمل شده است. بیشترین نیرو، مربوط به محصول ۲۲R، در حدود ۲۰۵ نیوتون و کمترین نیرو مربوط به نمونه ۱۸R1 با نیروی ۱۵۵ نیوتون می‌باشد.


۵- نتایج و بحث

نتایج به دست آمده در این مقاله در دو بخش محصول پیش‌آغشته و محصول لوله‌ای با توجه به طراحی قالب تقسیم می‌شود.


نتایج به دست آمده از محصول پیش‌آغشته بیان گر این مطلب هستند که افزایش دما و کاهش سرعت کششی کشنه باعث کم شدن حباب و آغشته‌سازی بهتر محصول می‌شود. آغشته‌گی محصولات تولید شده با توجه به اعداد به دست آمده از نظر محاسبه درصد حجمی حباب و بررسی عکس‌های میکروسکوپی تهیه شده، برای محصول‌های پیش‌آغشته انجام شد. بهترین نمونه پیش‌آغشته تولید شده مربوط به آزمایش شماره ۱۰ با درصد حجمی حباب، در حالت استفاده از بیشترین دمای قالب ۱۹۰ درجه سانتیگراد) و کمترین سرعت کششی (۵,۰۲ میلیمتر بر ثانیه) در حالت استفاده از دمنده برای خنک‌کاری در این آزمایش می‌باشد.

برای محصول لوله‌ای نیز با توجه به پارامترهایی که برای طراحی قالب در نظر گرفته شد، محصول لوله‌ای به روش پالتروژن تولید شد. پارامترهای مهم برای تولید محصول لوله‌ای محصولات گرمایش روش پالتروژن باید در طراحی قالب، لحاظ شود. انتخاب دمایی مناسب برای کار، تا بتوان گرانزوی مذاب را کاهش داده و نفوذ زمینه به الیاف و همچنین تشکیل فصل مشترک مناسب را افزایش داد. پیش‌گرم کردن محصول پیش‌آغشته، استفاده از دمنده و هوای فشرده برای خنک‌کاری مناسب محصول و در صورت لزوم استفاده از فیلم پلیمری می‌باشد. نتایج آزمایش مکانیکی خمش حاصل از خمش سه نقطه‌ای، در شکل ۱۸ و ۱۹، به ترتیب از نظر حداکثر نیروی خمشی بر حسب


از خمس سه نقطه‌ای، مشاهده شد که حداکثر نیروی قابل تحمل مربوط به نمونه ۲۲R می‌باشد. نیروی قابل تحمل این نمونه در حدود ۲۰۵ نیوتون و استحکام خمثی را که می‌تواند تحمل کند در حدود ۵۵ مگاپاسکال می‌باشد. این نمونه دارای بیشترین تعداد روینگ پیش‌آغشته استفاده شده و دمای قالب ۲۴۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. با توجه به نتایج نمونه‌های ۱۸R1 و ۲۲R، با افزایش تعداد روینگ پیش‌آغشته استفاده شده از ۱۸ به ۲۲ روینگ پیش‌آغشته، حداکثر نیروی خمثی و استحکام خمثی در حدود ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین پارامتر دما برای آغشته‌گی خوب و تشکیل فصل مشترک مناسب همچنانکه در نمونه‌های ۱۸R1 و ۱۸R2 (از نظر تغییر دمایی ۳۰۰ به ۲۴۰ درجه سانتیگراد) و همچنین نمونه‌های ۲۰R1 و ۲۰R2 (از نظر پیش‌گرم و جابجایی هیتر) بیان شد، ضروری و مهم برای تولید می‌باشد.

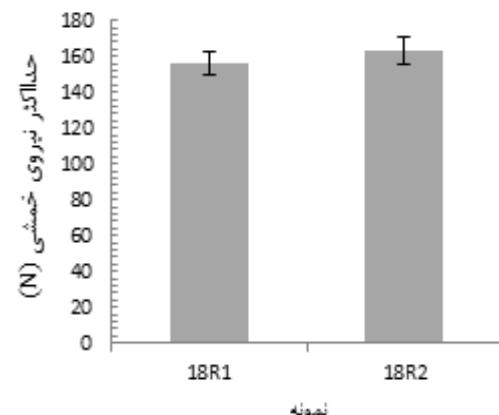


شکل ۲۰ مقایسه نمونه‌های ۱۸R1 و ۱۸R2 از نظر حداکثر نیروی خمثی

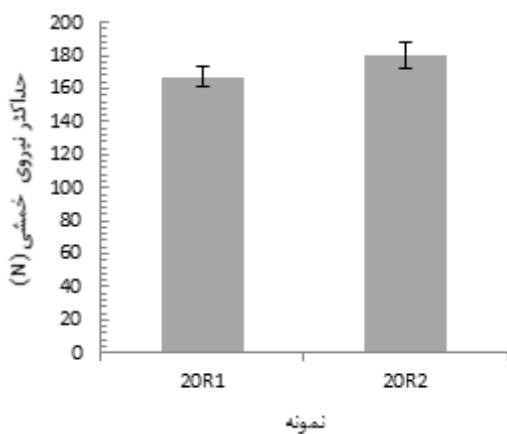

شکل ۲۲ مقایسه نمونه‌های ۲۰R1 و ۲۰R2 از نظر حداکثر نیروی خمثی

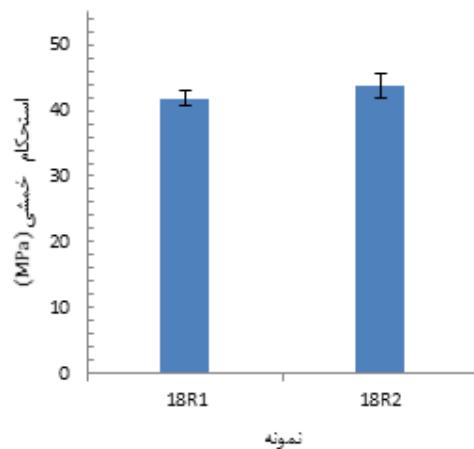

شکل ۲۱ مقایسه نمونه‌های ۱۸R1 و ۱۸R2 از نظر استحکام خمثی

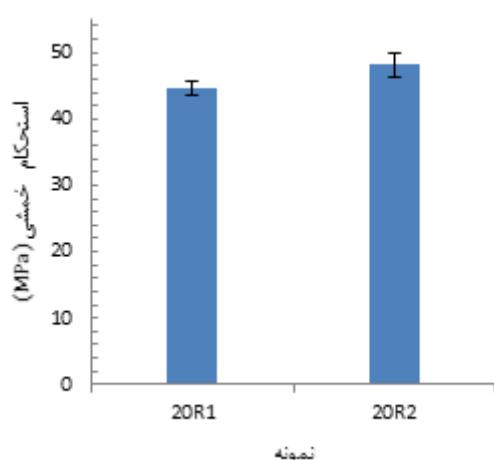

شکل ۲۳ مقایسه نمونه‌های ۲۰R1 و ۲۰R2 از نظر استحکام خمثی

۷- مراجع

- [1] McMahon, P.E., "Thermoplastic carbon fibre composites", *Developments in Reinforced Plastics* 4, pp. 1-30, 1984.
- [2] Cogswell, F.N., "Continuous fibre reinforced thermoplastics. in Mechanical Properties of Reinforced Thermoplastics edited by D.W", Clegg and A.A. Collyer. Elsevier Applied Science Publishers, London, 1986.
- [3] Cattanach, J.B. Cuff, G and Cogswell, F.N., "The processing of thermoplastics containing high loadings of long and continuous reinforcing fibres", *J Polym Engng*, Vol. 6, pp. 345-362, 1986.
- [4] Leach, D.C., "Continuous fibre reinforced thermoplastics matrix composites. in Advanced Composites edited by I.K. Partridge", Elsevier Applied Science Publishers, London, 1989.

۶- نتیجه‌گیری

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله برای محصول پیش‌آغشته، مشاهده شد که افزایش دما و کاهش سرعت کششی کشته باعث کم شدن حباب و آغشته‌سازی بهتر محصول می‌شود. در ضمن افزایش دما به عنوان پارامتر موثر برای آغشته‌سازی محصول پیش‌آغشته شناخته شد. برای فشرده، پیش‌گرم کردن زیاد در نمونه ۲۰ (تابی) باعث کم شدن ویسکوزیته و در نتیجه افزایش چسبندگی الیاف روینگ به همدیگر و نیز تشکیل فصل مشترک مناسب بین الیاف روینگ و زمینه پلیمری شده است. شکل ۲۲ و ۲۳ به ترتیب مقایسه حداکثر نیروی خمثی و استحکام خمثی نمونه‌های گرفته شده می‌باشد.

- [5] Quinn, J.A., Pultrusion: an economic manufacturing technique. *Metals and Materials*, Vol. 5, pp 270-273, 1989.
- [6] Chandler, H.W. Devlin, B.J. and Gibson, A.G.: A model for the continuous impregnation of fibre tows in a resin bath with pins. *Plastics, Rubber and Composites Processing and Applications*, pp 215-220, 1992.
- [7] Bijsterbosch, H. and Gaymans, R.J., "Impregnation of glass rovings with a polyamide melt. Part 1: Impregnation bath", *Composites Manufacturing*, Vol. 2, 1993.
- [8] Bijsterbosch, H. and Gaymans, R.J., "Impregnation of glass rovings with a polyamide melt. Part 2: Wipe-off die", *Composites Manufacturing*, Vol. 3, 1993.
- [9] Beever, W.H. and O'Connor, J.E., "Pultruded Thermoplastic Composite Structures", *Int.SAMPE Symp. Proc*, Vol. 32, 1309,1987.
- [10] FANUCCI, J.P. and NOLET, S.C., "Fiber Reinforced Nylon-6 Composites Produced by the Reaction Injection Pultrusion Process", *Polymer Composite*, Vol. 77, no. 5, OCTOBER 1996.
- [11] Kulshreshtha, A.K. Vasile, C., "Handbook of Polymer Blends and Composites", Rapra technology limited. Vol. 2, 2001.
- [12] Michaeli, W. and Jürss, D., "Composites Part A: Applied Science and Manufacturing", 1996.
- [13] Akovali, G., "Handbook of Composite Fabrication", Ankara , pp134-136, 5 June 2001.
- [14] Mazumdar, S.K.: "Composites Manufacturing", Crc Press, pp 223 and 224, 2001.
- [15] Wilson, M.L. and Buckley, J.D., *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, 1994.
- [16] Bates, P. J., "Melt impregnation of glass roving in a thermoplastic", Chemical Engineering Department McGill University, Montréal, March, pp. 15, 1993.
- [17] Gibson, A.G. and Manson, J.A., "Impregnation technology for thermoplastic matrix composites", *Composites Manufacturing*, Vol. 3, No. 4, pp. 223-233, 1992.
- [18] Gaymans, R. J. and Wevers, E., "Impregnation of a glass fibre roving with a polypropylene melt in a pin assisted process", Elsevier Science Limited, *Composites Part A* 29A, pp 633-670, 1998.
- [19] Tutunchi, M. golzar, M. and behravesh, A.H., Study of parameters, involved in the production of impregnated glass fiber composite and high-density polyethylene to Pultrusion method, 7th student conference on mechanical engineering, University of tehran, 2013, (In Persian).
- [20] Kaw, K., "Mechanics of composite materials", 2nd ed, pp 212, 2006.
- [21] Tutunchi, M., "Design and manufacture of circular pultrusion section HDPE/GF(Roving)", MSc thesis, Tarbiat Modares University. Tir 1392, (In Persian).

